Лабораторно изследване

Изпитване в солена мъгла съобразно

ISO 9227 NSS

№ 00182

Поръчител: **Енергия – Марваков ЕООД**

Мостра: 2 бр. панели

Покритие/я: Прахово

Сериен номер: -

Предварителна обработка:

Извършил теста: Тома Томов

Начална дата: 13.10.2022

Крайна дата: 03.11.2022

Времетраене**: 480 часа**

Апаратура:

*Кабина: Q-LAB SSP 600

*Надраскване : TQC MACHU SCRATCHING TOOL, ISO 17872

*Фотоапарат: OnePlus 7 pro

*Светлинна кабина: BEVS 1201-D65

*Този документ има 12 страници

Преди изпитание – лице №1:



Преди изпитание – гръб №1:




Преди изпитание – лице №2:




Преди изпитание – гръб №2:



След изпитание 240 часа – лице №1:

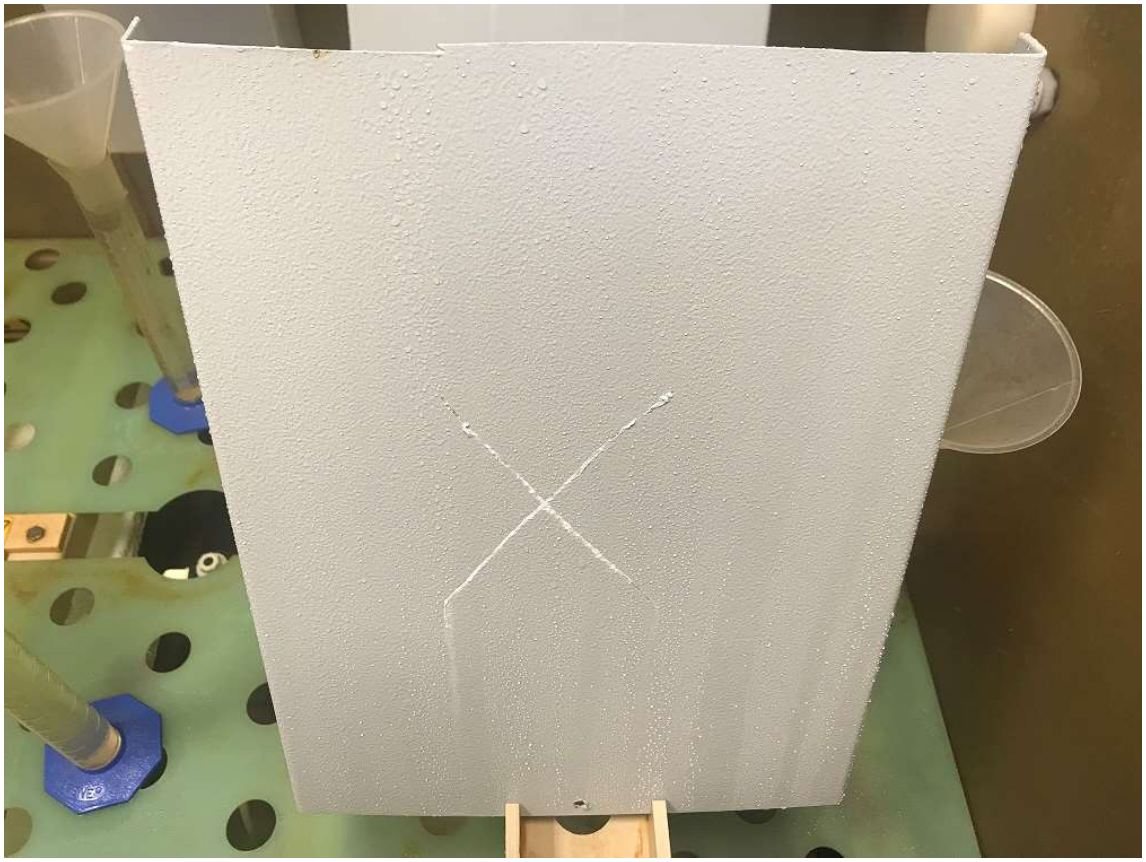

След изпитание 240 часа – лице №2:

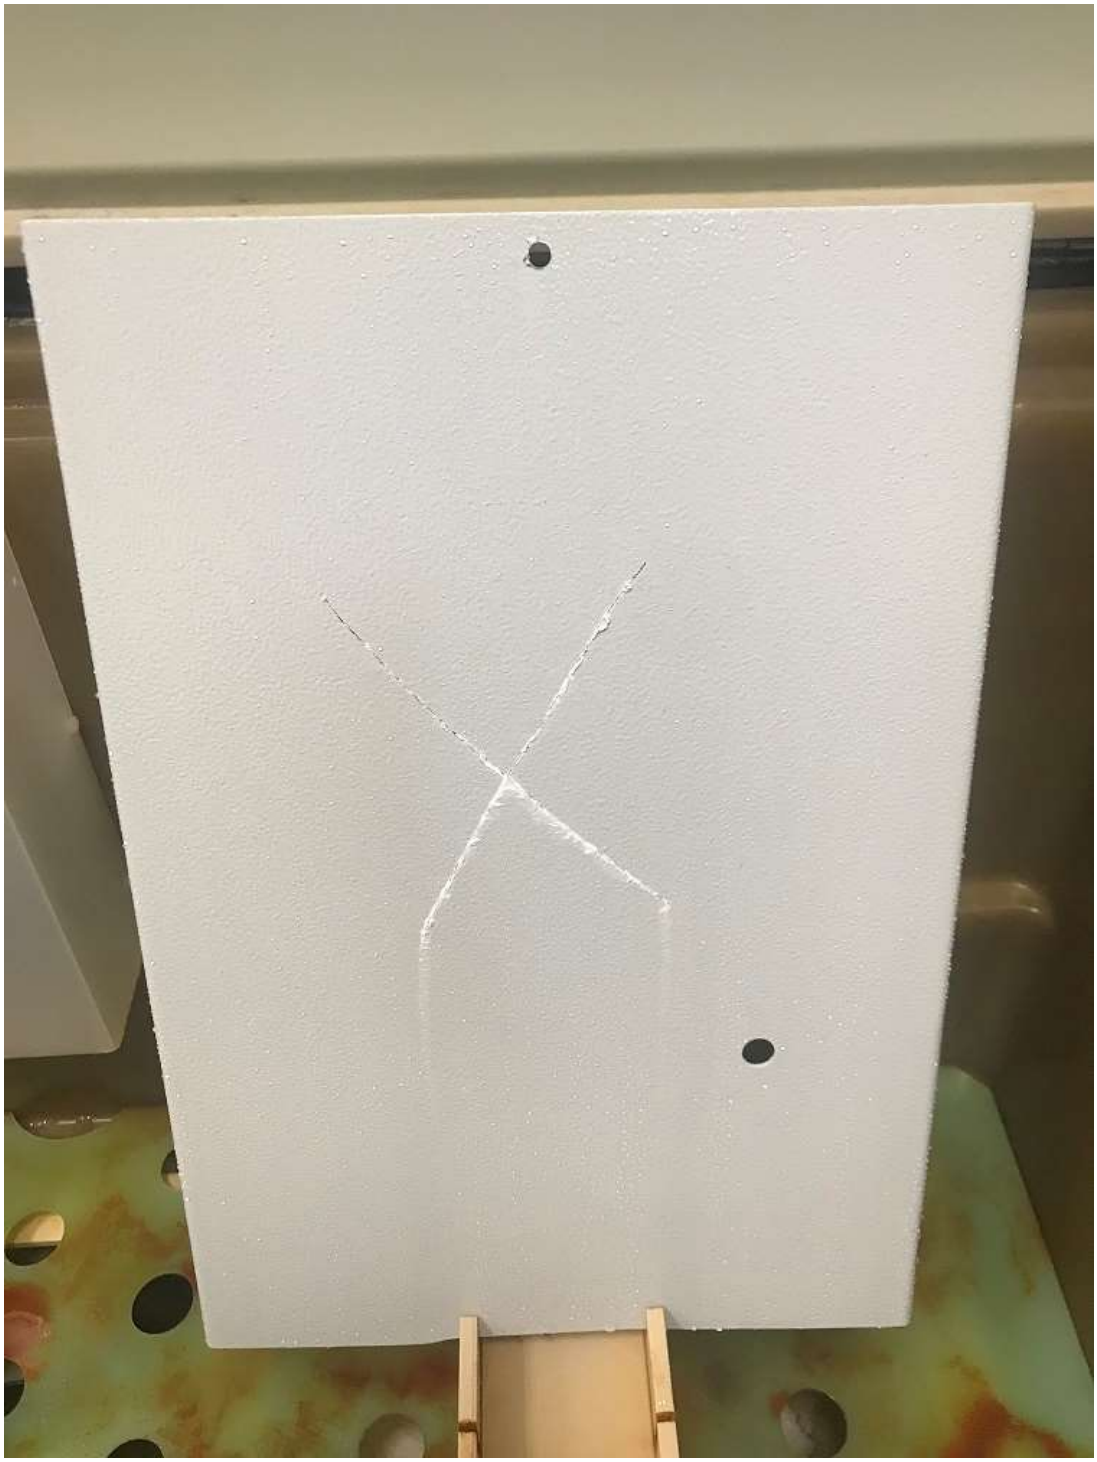

След изпитание 480 часа – лице №1:



След изпитание 480 часа – лице №2:



След почистване №1:



След почистване №2:



Резултати според ISO 4628

Мостра	Разслояване около драскотина (mm)	Максимално разслояване (mm)	Корозия около драскотина (mm)	Максимална корозия (mm)	Ръждясване по ръбовете	Изприщване
1	4.98	7.66	≤1	≤1	Не	Не
2	5.64	6.01	≤1	≤1	Не	Не

Гр.София

Дата: 03.10.2022